Technisches Merkblatt

EGGER ABS Kanten Seamless

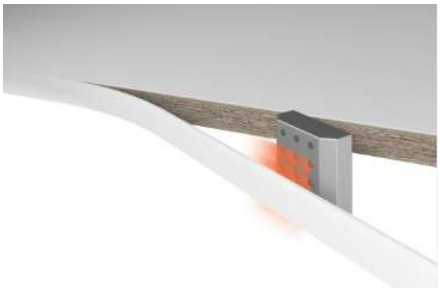

Richtwerte/ Empfehlungen

Die genannten Richtwerte basieren auf durchgeführte Testreihen und dienen zur Orientierung. Zur optimalen Leistungsbestimmung empfiehlt es sich Eigenversuche durchzuführen. Die eigens ermittelten Werte können dabei von den Empfehlungen abweichen, da sich je nach Maschinentyp und Anschlussleistung, der Wirkungsgrat der Maschinen unterschiedlich verhält.

Homag – AT 20			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Druck [bar]
	Heizelement	Düse	
20	650	-	5 ± 1

Homag – AT 15			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Druck [bar]
	Heizelement	Düse	
15	650	-	4 ± 1

Homag – AT 10			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Druck [bar]
	Heizelement	Düse	
10	-	480	1 ± 0,5

Brandt			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Druck [bar]
	Heizelement	Düse	
14	-	320	5 ± 1

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR.00184/0

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Biesse – Stream			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Luftmenge [l/min]
	Heizelement	Düse	
25	-	550 ± 20	1100

Biesse – Akron			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Luftmenge [l/min]
	Heizelement	Düse	
14	-	400 ± 20	1100

Hebrock			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Luftmenge [l/min]
	Heizelement	Düse	
8,5	430 ± 20	-	400

Felder / Format 4 - F600			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Luftmenge [l/min]
	Heizelement	Düse	
10	570 ± 20	260 ± 10	600

Felder / Format 4 - F800			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Luftmenge [l/min]
	Heizelement	Düse	
16	700 ± 20	280 ± 10	600

nachgerüstete Anlagen (z.B. Schugoma HDx)			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Druck [bar]
	Heizelement	Düse	
18	-	320 ± 20	5 ± 1

nachgerüstete Anlagen (z.B. Schugoma HTx)			
Vorschub [m/min]	Temperatur [°C]		Luftmenge [l/min]
	Heizelement	Düse	
18	-	430 ± 20	600 ± 50

Vorläufigkeitsvermerk:
Dieses technische Merkblatt wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Sie dienen als Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER ABS Kanten Seamless sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblatts weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Es gelten grundsätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR.00184/0

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM